

6/14 FI

Péetrographie : Calcaire Massif
Elaboration : Concassé

Code produit : 10107556

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3	14
-----	----

Norme

Norme NFP 18545 Article 10


Catégorie

Code A sauf Wa24 et LA code B

	3.15	4	6.3	8	10	12.5	14	16	28	f	FI	LA	WA24
Etendue e					30								
V.S.S.+U	6		20		61		100			1.80	24	43	5.5
V.S.S.	5		15		55		99			1.50	20	40	5.0
V.S.I.			0		25		84		100				
V.S.I.-U			0		19		79						
Ecart-type max					12.00								

Partie informative
Résultats de production

	du 30/08/23 au 03/06/25											du 27/09/23 au 09/07/24	du 09/04/25 au 09/04/25
	3.15	4	6.3	8	10	12.5	14	16	28	f	FI	LA	WA24
Maximum	4	4	14	35	55	86	96	100	100	1.40	12	31	
Xt+1.25xEcart-types	2	2	7	30	53	83	95	100	100	1.18			
Moyenne Xt	1	2	3	21	44	76	93	100	100	0.79	11	30	3.3
Xt-1.25xEcart-types	0	1	0	12	34	69	90	100	100	0.40			
Minimum	1	1	1	13	30	65	89	100	100	0.30	8	29	
Ecart-type	0.8	0.8	3.1	7.0	7.5	5.6	1.9	0.0	0.0	0.310	1.0	1.0	
Nombre de résultats	17	16	17	7	17	17	17	17	17	17	7	3	1

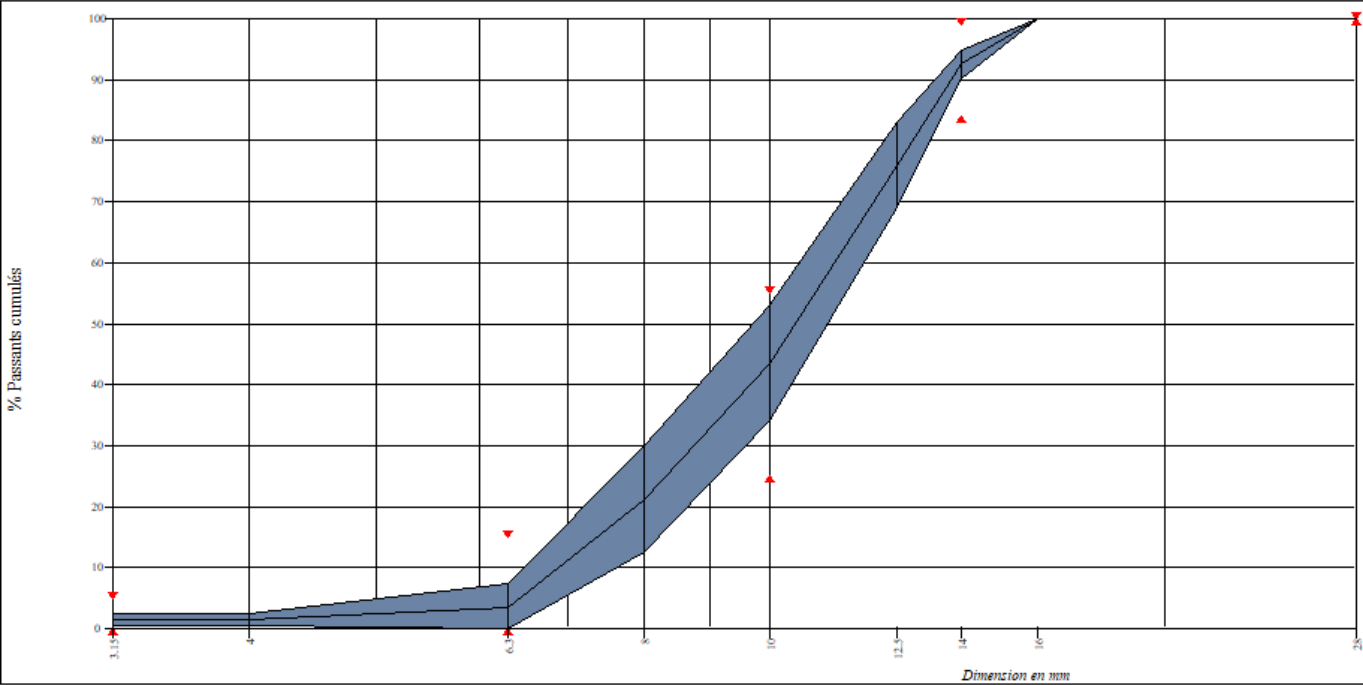

Moyenne	
Fuseau de fabrication	
NFP18545/10:Code A sauf Wa24 et LA code B	
Autres caractéristiques	
Alcali-réaction	NR (09/04/2025)
Essai micro-Deval	25 au 09/07/2024
Impuretés prohibées	0% (09/04/2025)
Masse volumique réelle	2.47 Mg/m3 (09/04/2025)
Teneur en soufre total	0.050 % (02/04/2024)
Sulfates solubles dans l'acide	0.07 % au 09/04/2025
Teneur en alcalins actifs	0.001 % (02/04/2024)
Détermination de la résistance au gel/dégel	F1 (0.5%) (09/04/2025)
boulettes d'argile	0% (09/04/2025)

Christophe MARIE