

Granulats : Gravillon 4/14

Péetrographie : Alluvion siliceux

Elaboration : Criblage Lavage Broyage

Utilisateur : Sablière de ST FRAIMBAULT

Guélaintain

53300 St-Fraimbault de Prières

Tel:02.43.30.38.30. Fax:02.43.30.38.37.


Mise à jour juillet 2025.

Essai LA réalisé sur la fraction 10/14.

Possibilité de présence d'oxydes métalliques.

Partie contractuelle																			
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage																			
Classe granulaire		Norme										Catégorie							
4 14		Norme NF P 18-545 Article 10										A sauf LA code B							
	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	20	28	Argl	AS	f	FI	LA	S	W	WA24	Imp
Etendue e		15				30		15											
Incertitude U	1	5				6		5	1				0.3	4	3	0.1			
V.S.S.+U	6	20				76		100	100				1.8	24	43	1.10			
V.S.S.	5	15				70		99	100		1.0	0.20	1.5	20	40	1.00		2.5	Néant
V.S.I.	0	0				40		84	98	100									
V.S.I.-U	0	0				34		79	97										
Ecart-type max						9.09													

Partie informative																			
Résultats de production																			
du 10/01/25 au 27/06/25																			
	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	20	28	Argl	AS	f	FI	LA	S	W	WA24	Imp
Maximum	3	10	24	38	52	69	88	95	100	100			0.6	4			1.4		
Xf+1.25xEcart-types	3	8	19	32	49	67	86	94	100	100			0.4				1.2		
Moyenne Xf	2	6	13	24	40	60	82	91	100	100	0.2	0.03	0.3	3	39	0.00	1.0	0.9	Néant
Xf-1.25xEcart-types	1	3	8	16	31	52	77	89	100	100			0.2				0.7		
Minimum	1	3	6	13	29	50	74	88	100	100			0.2	2			0.6		
Ecart-type	0.6	1.9	4.4	6.5	7.1	6.2	3.8	1.9	0.0	0.0			0.10	0.0			0.20		
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1	1	22	6	1	1	22	1	1

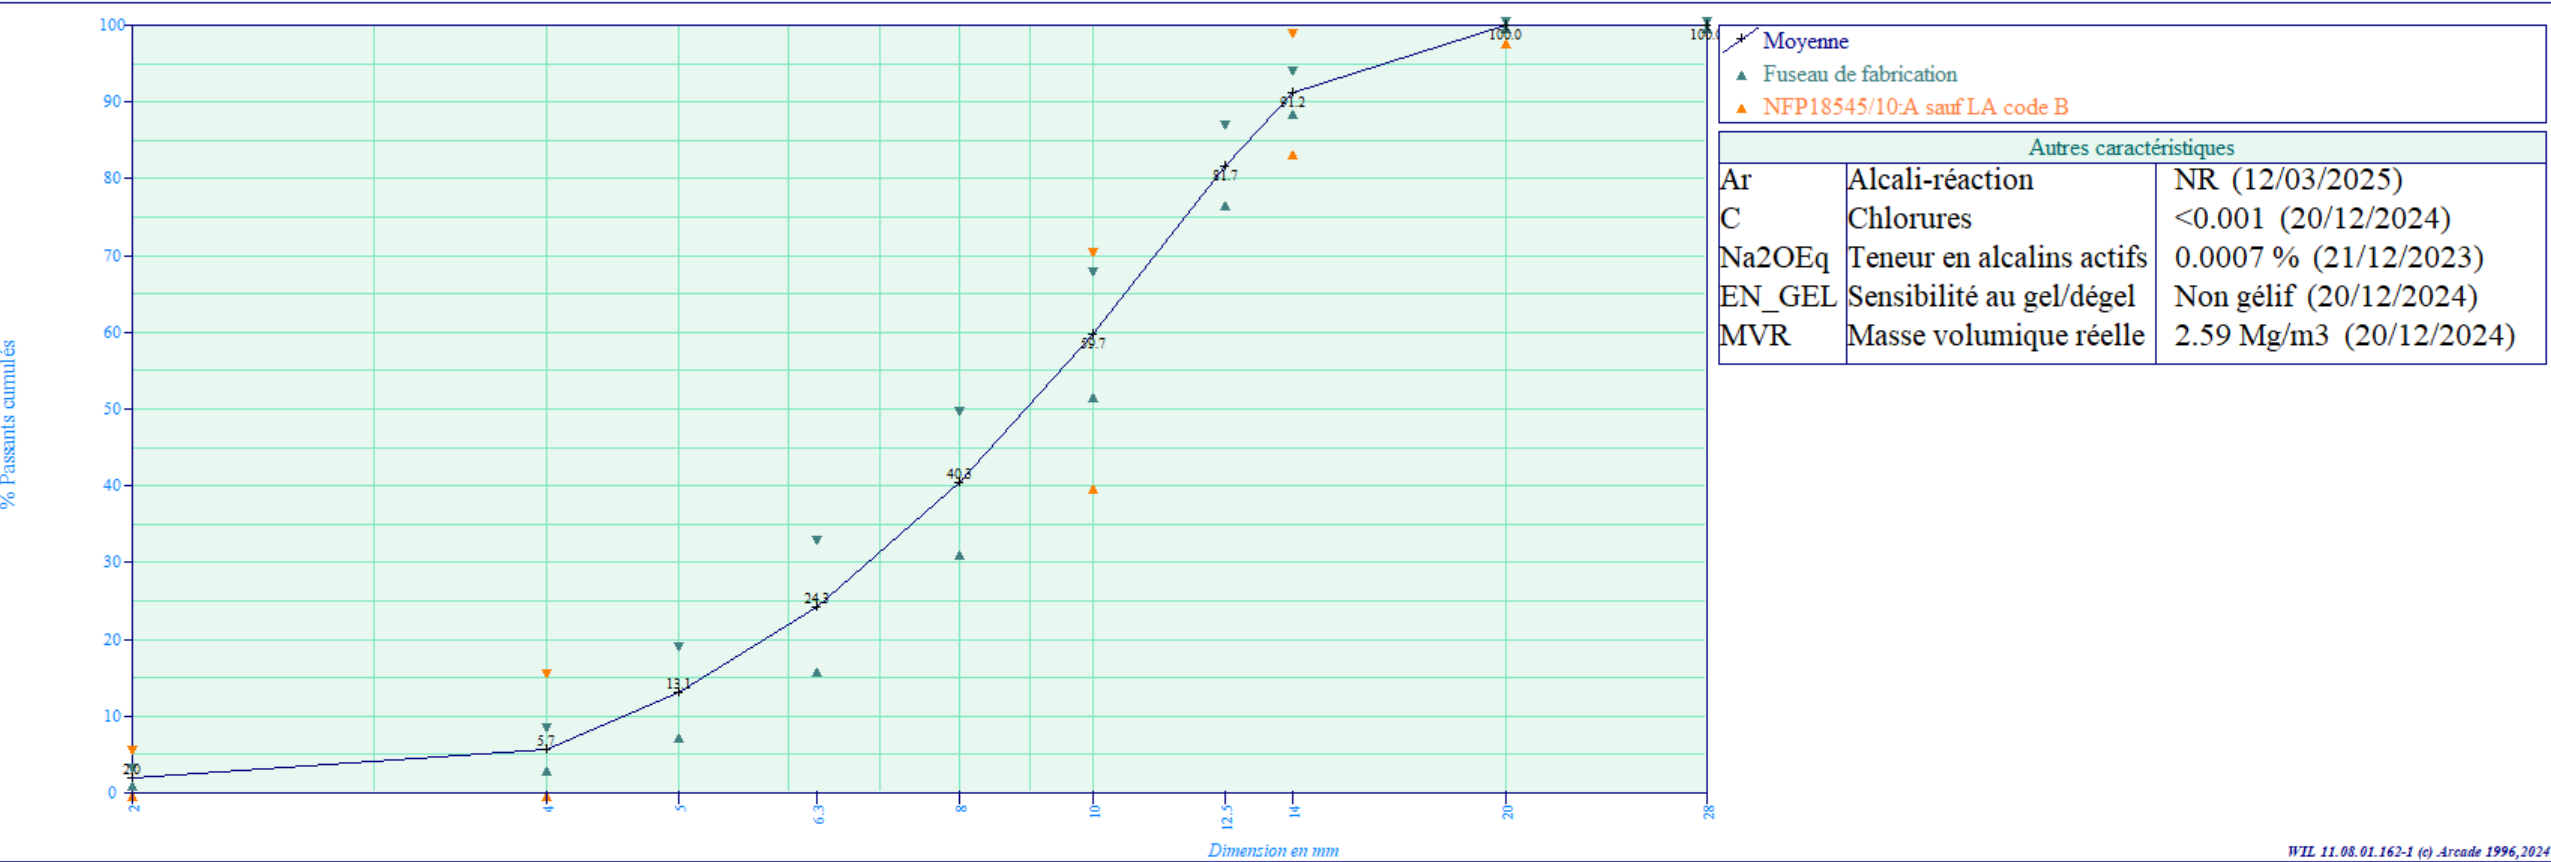

Cédric QUEMENER