

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission : 06/01/2026

Fin de validité au : 31/07/2026



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Producteur Carrière NEXSTONE : Site de Muizon
Désignation Sable 0/1 Roulé
Nature pétrographique Silico-Calcaire
Élaboration Roulé
Code produit SO/1 R MUIZON

Entité Carrière NEXSTONE : Site de Muizon
Adresse Lieu-Dit La Forte Terre
51170 MUIZON
Téléphone

PARTIE NORMATIVE - Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire

0/1

Norme

NF P 11-300

Code

B2

					D/2	D	2D			
	0,063	0,08	0,125	0,25	0,5	1	2	CU	MB	VBS
Vss		12					100			0,5
Vsi		0					70			


PARTIE INFORMATIVE - Résultats de production

du 17/05/2024 au 13/10/2025

	0,063	0,08	0,125	0,25	0,5	1	2	CU	MB	VBS
Maximum	9,7	11,4	51	100	100	100	100	2	2,5	0,44
Xf + 1,25*sf	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Moyenne Xf	4,7	5,8	31	99	100	100	100	2	1,5	0,22
Xf - 1,25*sf										
Minimum	2,1	2,4	17	98	99	99	100	2	1	0,11
Ecart type sf										
Nombre résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	12

Fuseau de fabrication

● Moyenne Xf ▼ Vsi/Vss

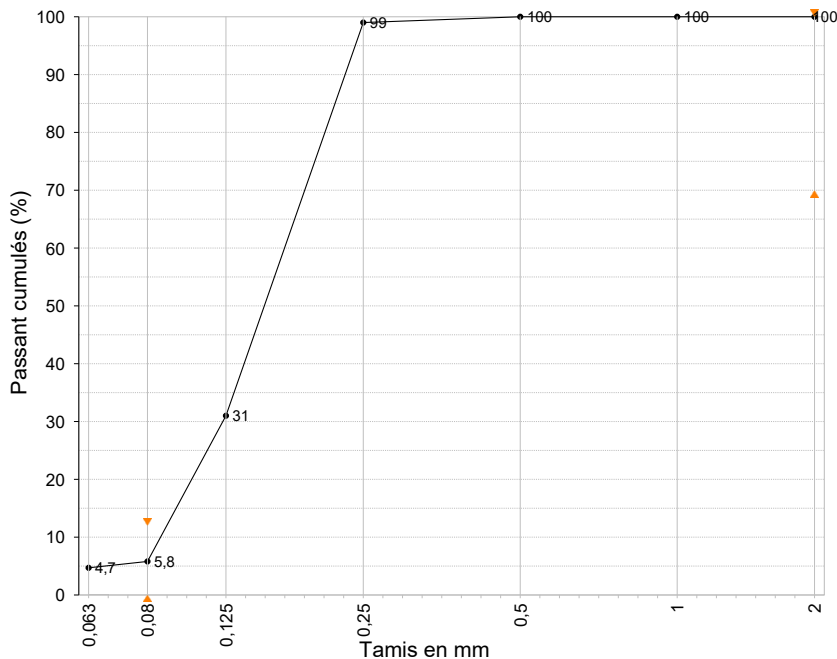

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Norme	Résultat	Spécification
pH	NF EN ISO 10390	6,9 (du 17/05/2024)	-

commentaires / observations

Classification selon NF EN 16907: Classe S4

vérifié par:

TECHNICIEN LABORATOIRE -- Laboratory

le: 06/01/2026



Laboratoire Morgagni (S51)
12 rue Leopold Frison CS 20053 51006 CHALONS EN CHAMPAGNE

Référence Rapport n° : 1152798