

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission : 18/12/2025

Fin de validité au : 31/07/2026



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Producteur Carrière NEXSTONE : Site de Jalons
Désignation Sable 0/2 Roulé Lavé
Nature pétrographique Alluvions Silico-Calcaire
Élaboration Roulé Lavé
Code produit SO/2R JALONS

Entité Carrière NEXSTONE : Site de Jalons
Adresse Lieu-Dit Noue Marnay
51150 ATHIS
Téléphone


PARTIE NORMATIVE - Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire	Norme	Code
0/2	NF P18-545 - article 10	A sauf Ab Code D

	0,063	0,125	0,25	0,5	D/2 1	D 2	2D 4	f	FM	MB
Incertitude U	1		2		3	2	0	1	0,15	
Vss+u	7		52		83	100	100	7	3,4	
Vss	6		50		80	99	100	6	3,25	1,5
Vsi	0		0		40	89	100	0	2,65	
Vsi-u	0		0		37	87	100	0	2,5	

PARTIE INFORMATIVE - Résultats de production

	du 01/08/2024 au 22/09/2025									le 06/05/2025
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	f	FM	MB
Maximum	2,7	4	12	37	66	97	100	2,7	3,21	0,8
Xf + 1,25*sf	2,4	4	11	35	64	97	100	2,3	3,16	
Moyenne Xf	1,5	3	9	30	60	95	100	1,6	3,03	0,8
Xf - 1,25*sf	0,7	2	7	25	55	94	100	0,8	2,91	
Minimum	0,5	2	7	23	52	94	100	0,7	2,85	0,8
Ecart type sf	0,65	0,77	1,42	4,17	3,72	0,93	0,00	0,61	0,10	0,00
Nombre résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	1

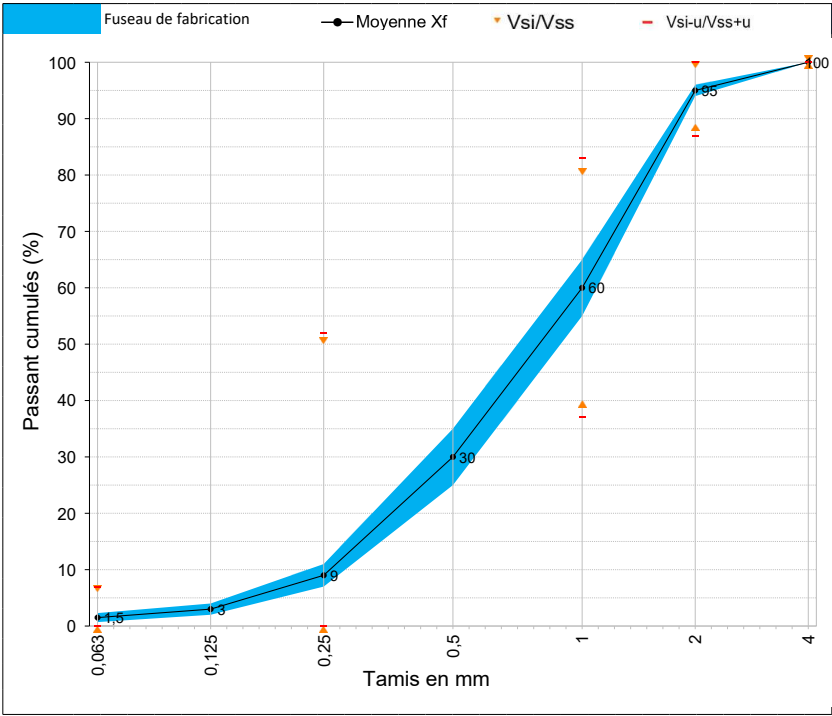

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Norme	Résultat	Spécification
WA24-art9	NF EN 1097-6	7 % (au 18/02/2025)	-
p ssd-art9	NF EN 1097-6	2,44 Mg/m3 (au 18/02/2025)	-
Cl	NF EN 1744-1	0,001 % (du 13/02/2024)	-
S	NF EN 1744-1	0,024 % (du 13/02/2024)	≤ 1
AS	NF EN 1744-1	0,059 % (du 01/04/2025)	≤ 0,2
MH	NF EN 1744-1	Négatif (du 01/04/2025)	-
Alcali Réaction	FD P18-542	NR (au 13/02/2024)	-
Na2OEq {%	XP P 18-544	0,0026 % (du 01/04/2025)	-
ImP	XP P 18-546	0 % (du 06/05/2025)	≤ 0,1

commentaires / observations

vérifié par:
TECHNICIEN LABORATOIRE -- Laboratory

le: 18/12/2025