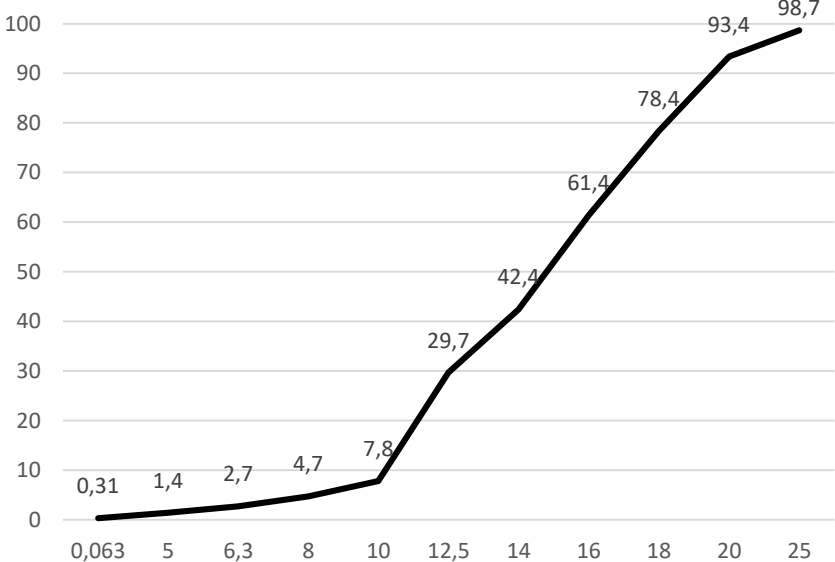


DONNEES TECHNIQUES PRODUIT

Caractéristiques du produit:	Réalisées par le laboratoire GSM du secteur.		
Appellation:	10/20		
Elaboration:	Roulé/Lavé		
Lieu de production:	Vasseny		
Nature pétrographique:	Silico Calcaire		

Analyse chimique élémentaire:	Réalisée par les Technodes selon la NF EN 196-2.						
Eléments:	Sio2	Cao	Al2O3	Fe2O3	K2O	Divers	Perte au Feu
Résultats en %:	32,71	41,3	0,46	1,4	0,12	0,96	32,71

Analyse granulométrique:	Réalisée par le laboratoire GSM du secteur selon la NF EN 933-1.	
Tamis en mm	% Passants cumulés	
0,063	0,31	
5	1,4	
6,3	2,7	
8	4,7	
10	7,8	
12,5	29,7	
14	42,4	
16	61,4	
18	78,4	
20	93,4	
25	98,7	

Essais divers:	Réalisés en externes et/ou internes.	
Los Angeles	33	Réalisé par les Technodes selon la NF EN 1097-2.
Micro Deval	38	Réalisé par les Technodes selon la NF EN 1097-1.
% de vide:	44	Réalisé par les Technodes selon la NF EN 1097-3
M. Volumique Vrac	1.39	Réalisé par les Technodes selon la NF EN 1097-3

Domaine d'utilisation:	
Réalisation de remblais drainants.	
Données techniques valables jusqu'au 31/12/2026.	
Rédaction effectuée par G.Courtois le 13/01/2026.	
	