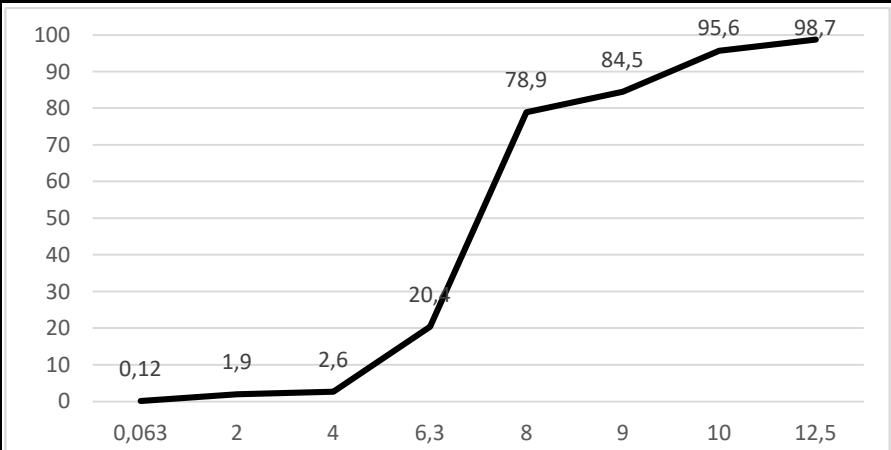


DONNEES TECHNIQUES PRODUIT

Caractéristiques du produit:	Réalisées par le laboratoire GSM du secteur.		
Appellation:	4/10		
Elaboration:	Roulé/Lavé		
Lieu de production:	Vasseny		
Nature pétrographique:	Silico Calcaire		

Analyse chimique élémentaire:	Réalisée par le CTG selon la NF EN 196-2.						
Eléments:	Sio2	Cao	Al2O3	Fe2O3	K2O	Divers	Perte au Feu
Résultats en %:	32,71	41,3	0,46	1,4	0,12	0,96	32,71

Analyse granulométrique:	Réalisée par le laboratoire GSM du secteur selon la NF EN 933-1.	
Tamis en mm	% Passants cumulés	
0,063	0,12	
2	1,9	
4	2,6	
6,3	20,4	
8	78,9	
9	84,5	
10	95,6	
12,5	98,7	

Essais divers:	Réalisés en externes et/ou internes.	
Los Angeles	33	Réalisé par les Technodes selon la NF EN 1097-2.
Micro Deval	38	Réalisé par les Technodes selon la NF EN 1097-1.
% de vide:	NC	Réalisé par les Technodes selon la le NF EN 1097-3
M. Volumique Vrac:	NC	Réalisée par les Technodes selon la le NF EN 1097-3

Domaine d'utilisation:	
Réalisation de remblais drainants.	